


AUTO-FIT

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 KLARLACK HS

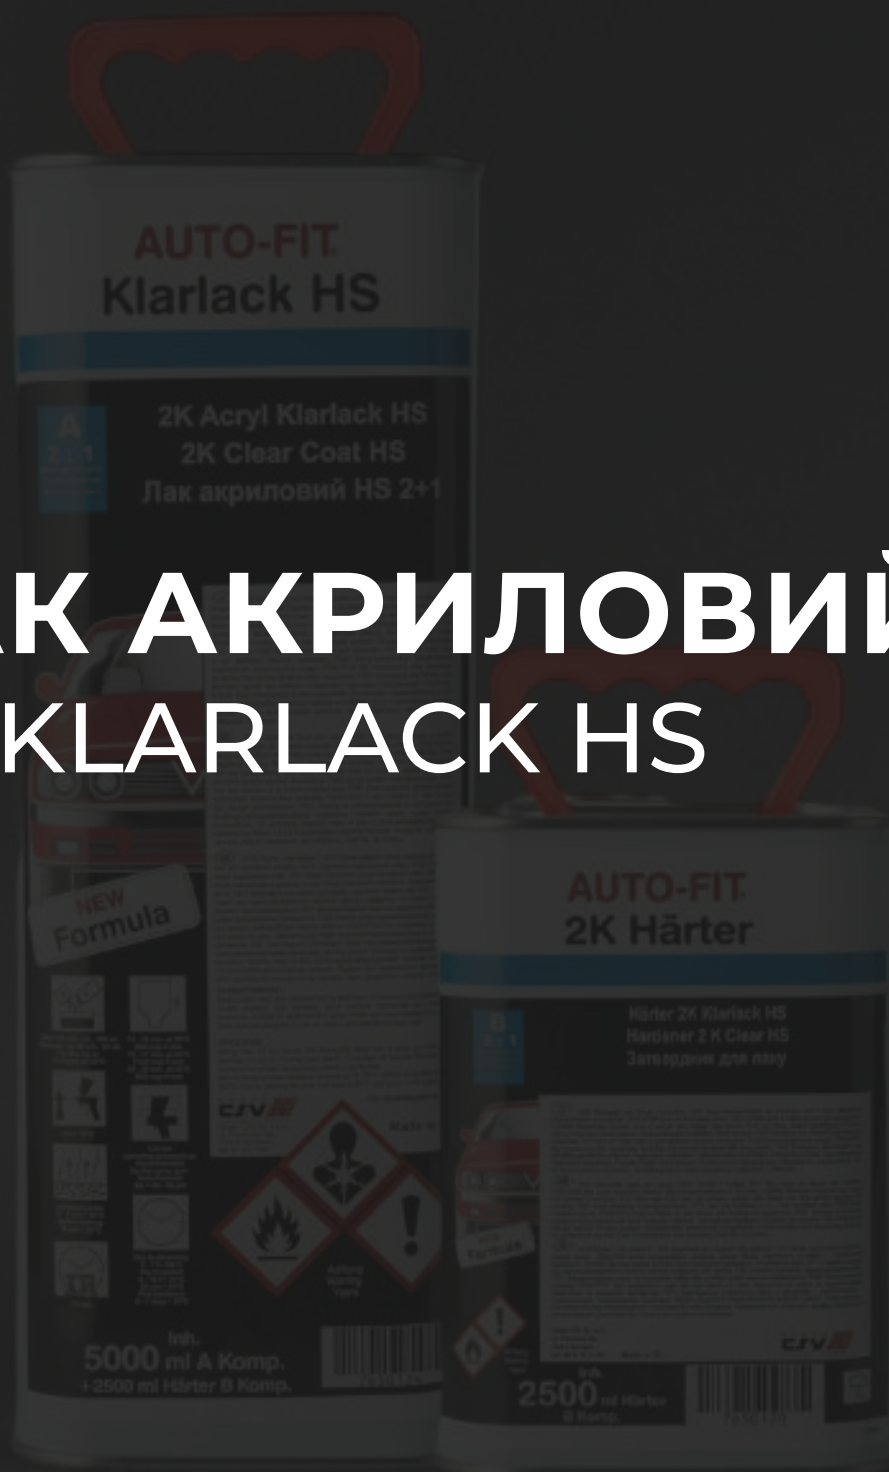

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 KLARLACK HS

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 KLARLACK HS AUTO-FIT – акриловий лак з дуже хорошими властивостями розтікання, підвищеною стійкістю до подряпин і стійкістю до УФ-випромінювання (не жовтіє). Характеризується високою хімічною, механічною та атмосферостійкістю, а також високою твердістю. Підходить для нанесення в фарбувальних камерах або на ділянках, пристосованих для фарбування. Призначений для нанесення на сольвентну та водяну базу.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Відміряйте суміш А+В за об'ємом: 2 частини лаку (А) і 1 частина затверджувача (В), потім ретельно перемішайте.
- Наносити фарборозпилювачем з діаметром сопла 1,3 мм в 2 рівномірних шари з перервою 5-7 хвилин для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

! Для покращення глянцевої властивості рекомендується використовувати добавку Top Gloss у кількості до 5% об. на компонент А.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(е)(840) макс. 840 г/л

Лак:

- Термін придатності: 18 міс.
- Густина (20°C): 0.96 – 0.97 г/см³
- Колір: безбарвний

Затвердник стандартний/швидкий/повільний/універсальний:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.98 – 0.99 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтий

! Можливе світле забарвлення затвердника не впливає на відтінок фінішного покриття.


Top Gloss добавка (стабілізатор блиску) CDL-07.024:

- Термін придатності: 24 міс.
- Густина (20°C): 0.85 – 0.87 г/см³
- Колір: безбарвний

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Оберігати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ						
		За об'ємом		За вагою		
	Лак (А)	2		100		
	Затвердник (В)	1		51		
	Top Gloss добавка (С)	0-5% об. на компонент А		0-4,4% ваги на компонент А		
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ						
	DIN cup 4мм (20°C)	14-16 с				
	Ford cup 4мм (20°C)	15-17 с				
	ISO cup 4мм (20°C)	24-29 с				
НАНЕСЕННЯ						
	Фарбопульт	Дюза		Тиск		
		1.3 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача		
	Процес нанесення	Кількість шарів	Час випаровування		Товщина сухої плівки	
			Між шарами	Перед сушінням		
		2	5-7 хв	10 хв	40-45 μm	
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ відносна вологість повітря 40-60%.				
Теоретичне покриття		8-9 м²/л				
Час життя продукту при (20°C)		до 1,5 год				
ЧАС ВИСИХАННЯ						
	Температура об'єкту Тип затвердника		60°C	20°C		Повне затвердіння при 20°C
			до полірування	до збірки	до полірування	
	Стандартний CDL-04.001	30 хв.	5-7 год	9-10 год	5-7 днів	
	Швидкий CDL-04.041	20 хв.	4-5 год	8-9 год		
	Повільний CDL-04.045	40 хв.	7-8 год	10-11 год		
	Універсальний CDL-04.059	30 хв.	5-7 год	9-10 год		
ПРИМІТКА:		Перед поліруванням прозорого покриття, висушеного при 60°C, зачекайте до 1 години для охолодження				
	ІЧ-сушка		Короткі та середні хвили: 10 хв.			
			■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь часу випаровування перед сушінням.			

ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Не рекомендується наносити продукт при температурі нижче 18°C. Низька температура нанесення змінює характеристики фінішного покриття (збільшується відкритий час, міцніша структура, довший час затвердіння).
- Перед нанесенням температуру продукту, температуру фарбувальної камери та об'єкта слід довести приблизно до 20°C.